


**Producteur : SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève**      **Utilisateur : Contrôle Extérieur**  
**Granulats : 0/63mm Recyclé**

<b>Prélèvement n° 20/005-6</b>	prélevés le 24/01/2020
<b>Classe granulaire</b>	0/63 mm
<b>Origine</b>	Carrière
<b>Mode</b>	Stock au sol
<b>Autre</b>	Main Ecope
<b>Fait par</b>	ETIENNE P
<b>Référence</b>	
<b>Observations internes</b>	Ce matériaux est classé F7D3 suivant la norme NF P 11-300 et F71D31 suivant le guide Rhône Alpes d'utilisation en travaux Publics
<b>Observations</b>	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		3.7 %			EN 1097-5
Teneur en fines		2.55 %			EN 933-1
Valeur de bleu d'un sol		0.030 g/100g			P 94-068

Analyse granulométrique				
Masse	humide	10654 g	sèche	10260 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
125.000		100.00		
80.000		100.00		
63.000		96.22		
50.000		85.81		
45.000		75.63		
40.000		69.58		
31.500		62.15		
28.000		57.31		
25.000		52.88		
22.400		49.70		
20.000		46.63		
18.000		44.17		
16.000		41.85		
14.000		39.05		
12.500		37.04		
11.200		34.80		
10.000		32.99		
9.000		30.64		
8.000		28.46		
7.100		26.65		
6.300		24.89		
5.600		23.63		
5.000		22.42		
4.000		20.19		
3.150		18.37		
2.000		13.27		
1.000		9.36		
0.500		6.14		
0.250		4.00		
0.125		2.98		
0.080		2.78		
0.063		2.55		

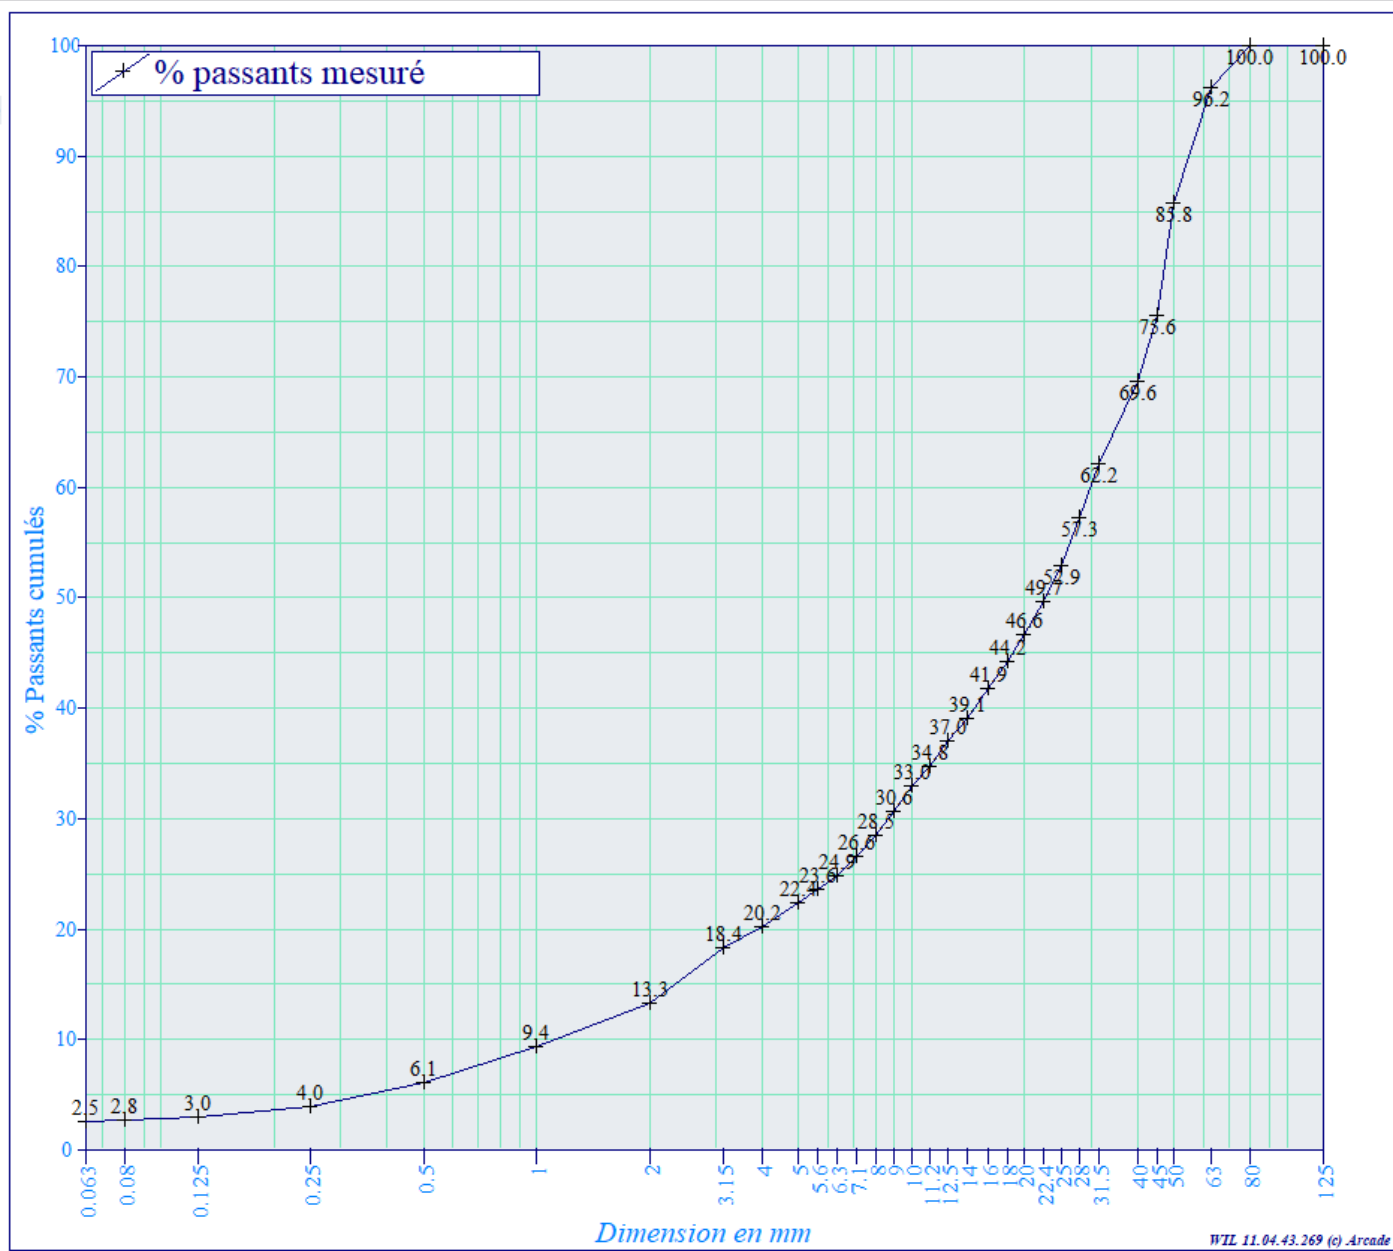

**Directrice Vanessa B**

