




**Producteur :** SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève      **Utilisateur :** Contrôle Extérieur  
**Granulats :** 31.5/50mm concassé

<b>Prélèvement n°</b> 20/005-5	prélevés le 24/01/2020
<b>Classe granulaire</b>	31.5/50 mm
<b>Origine</b>	Carrière
<b>Mode</b>	Stock au sol
<b>Autre</b>	Main Ecope
<b>Fait par</b>	ETIENNE
<b>Référence</b>	
<b>Observations internes</b>	
<b>Observations</b>	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		0.9 %			EN 1097-5
Teneur en fines		1.38 %			EN 933-1

Analyse granulométrique				
Masse	humide	10023 g	sèche	9933 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
125.000		100.00		
112.000		100.00		
100.000		100.00		
80.000		100.00		
63.000		100.00		
50.000		97.72		
45.000		75.64		
40.000		52.08		
31.500		20.99		
28.000		9.42		
25.000		2.35		
22.400		2.15		
20.000		2.15		
18.000		2.15		
16.000		2.15		
14.000		2.15		
12.500		2.15		
11.200		2.15		
10.000		2.15		
5.000		2.15		
4.000		2.15		
2.000		2.15		
0.063		1.38		

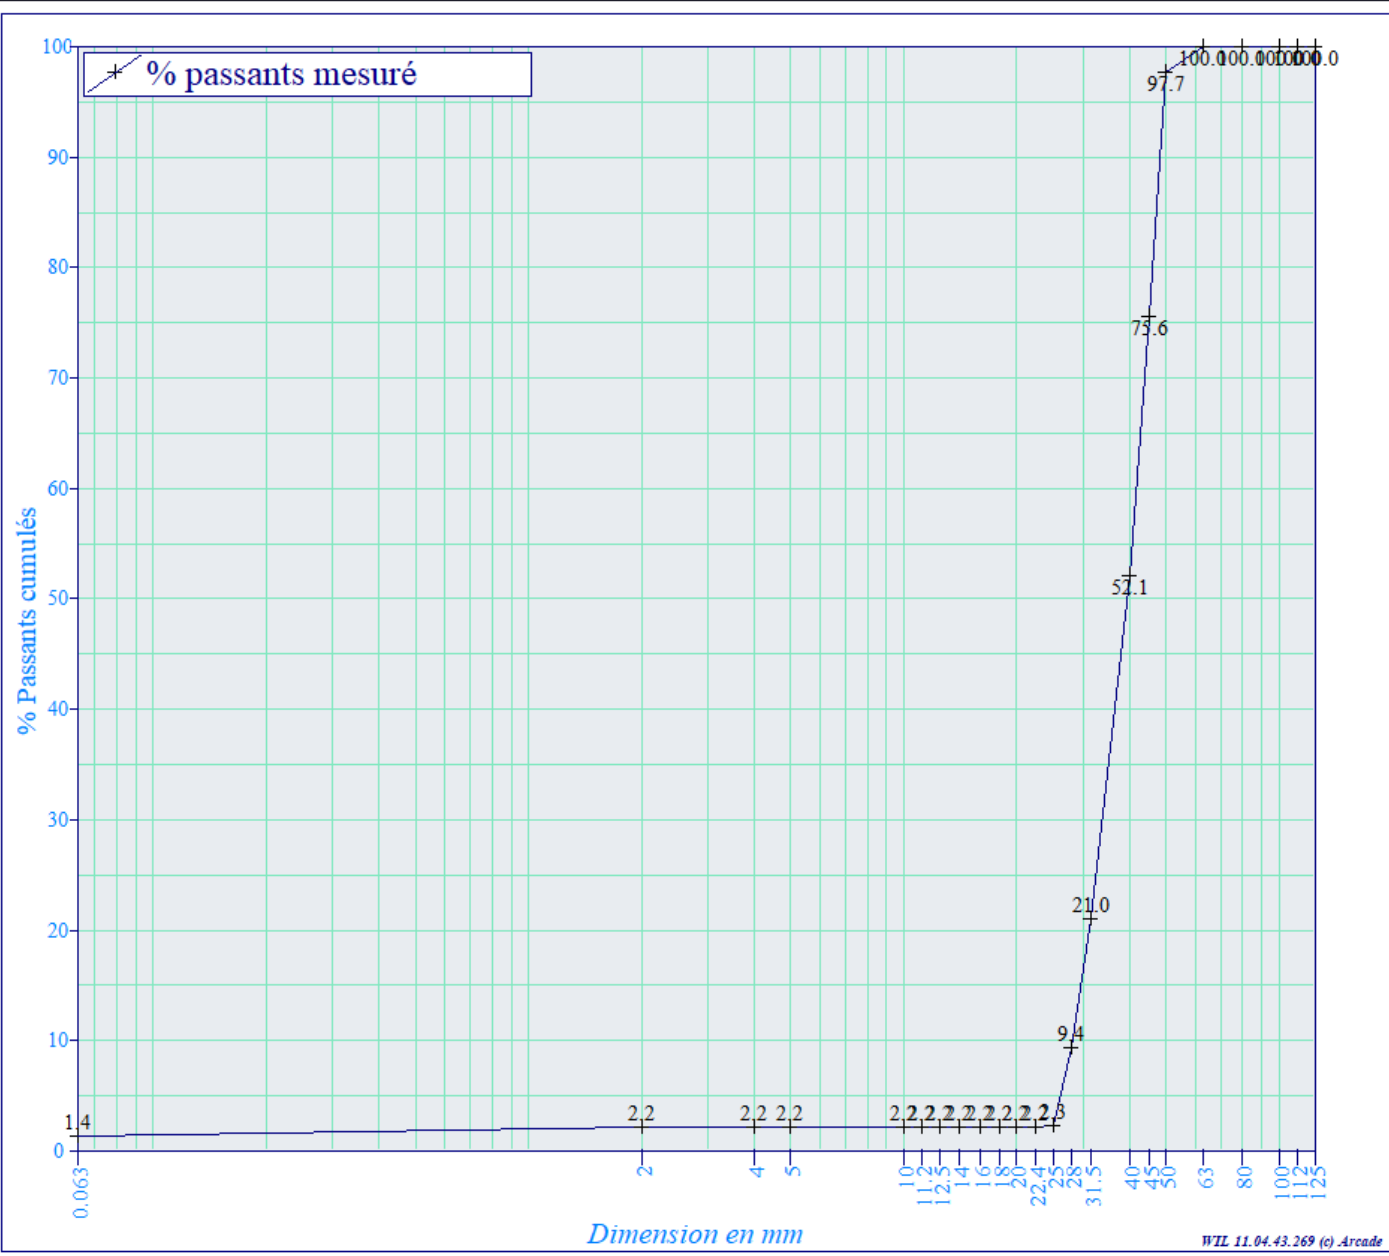

**Directrice Vanessa B**